

DEL PRODUCTO

PIEDRIN 1/2" COMERCIAL




Piedrín 1/2"
Comercial

Código: CC-FT-018

INFORME DE ENSAYOS – LABORATORIO DE AGREGADOS

Norma de Aplicación: COGUANOR NTG 41010

Ensayos realizados por el Centro Tecnológico de Cementos Progreso (OT-40503-003)

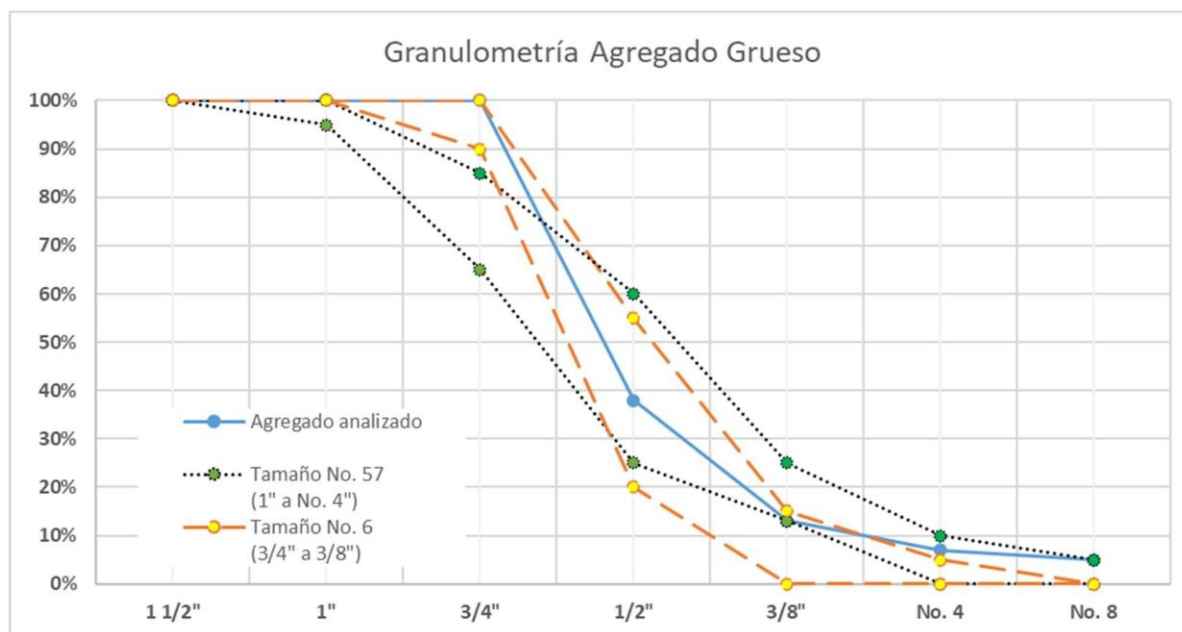

Tamaño nominal	37.5 mm 1 1/2"	25.0 mm 1"	19.0 mm 3/4"	12.5 mm 1/2"	9.5 mm 3/8"	4.75 mm No. 4	2.36 mm No. 8	1.18 mm No. 16
% Pasa	100%	100%	100%	38%	13%	7%	5%	5%

Densidad relativa (s.s.s.) COGUANOR NTG 41010 h 9	2.55	Peso unitario compactado (kg/m³) COGUANOR NTG 41010 h 2	1390
% Absorción COGUANOR NTG 41010 h 09	2.7	Peso unitario suelto (kg/m³) COGUANOR NTG 41010 h 2	1300
% Pasa Tamiz 200 COGUANOR NTG 41010 h 1	2.1	Módulo de finura (MF) COGUANOR NTG 41010 h 1	6.7
% Abrasión Máquina Los Angeles COGUANOR NTG 41010 h 20	52	% Partículas Planas y Alargadas COGUANOR NTG 41010 h 12	4

*Los límites granulométricos se realizaron en base a la norma COGUANOR NTG 41007